



Consolidarea zidăriei prin injectarea rosturilor cu lapte de ciment

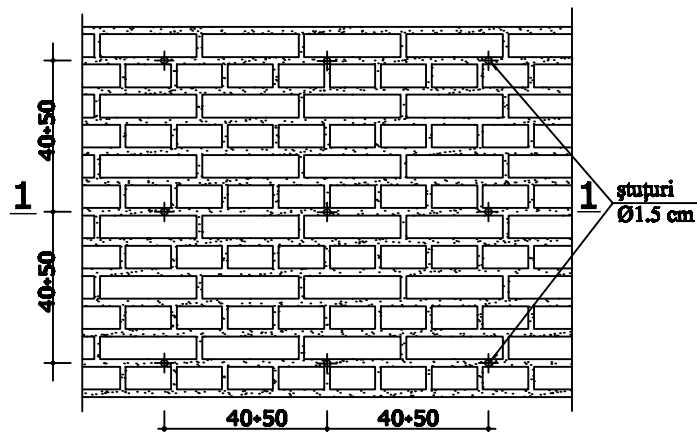

secțiunea 1-1

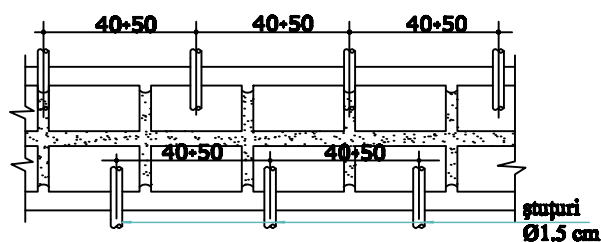

TEHNOLOGIE DE EXECUȚIE

- se îndepărtează stratul de tencuială pe toată suprafața peretelui.
- se execută găuri în rosturile verticale și orizontale ale zidăriei pe o adâncime de 25 cm la intersecțiile unui caroiaj cu latura de 40-50 cm, cu diametrul de 1.5 cm, în care se introduc ștuțuri.
- se tencuiește suprafața de zidărie de pe care s-a îndepărtat tencuiala, cu mortar m150t.
- se execută injectarea cu lapte de ciment a rosturilor prin ștuțuri la o presiune de 3 atmosfere. injectarea se face prin ștuțurile de la baza peretelui până când laptele de ciment se scurge prin ștuțurile superioare, după care se acoperă primul ștuț cu mortar și se continuă injectarea cu lapte de ciment prin următorul ștuț.
- operațiunea se repetă până la terminarea injectării pe întreaga suprafață a peretelui.